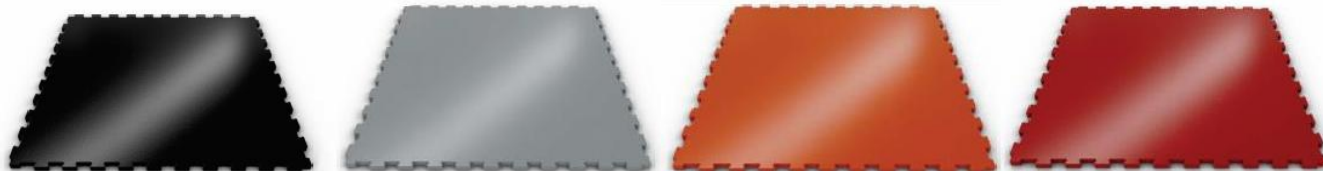


SPECIFIKACIJA PROIZVODA
PVC Puzzle Podne Ploče-Grizzzly Tiles

Artikal

Opis artikla	PVC podni panel - puzzle		
Proizvodni postupak	Injekciono brizganje		
Materijal	Sastav	Karakteristike	Dostupne boje
	PVC	- Izuzetno izdržljiv, fleksibilan i vodootporan - Otporan na habanje, UV zračenje i hemikalije - Dizajniran sa neklizajućom površinom radi sigurnosti - Lako čišćenje	Širok spektar boja
Jednostavna montaža	Sistem povezivanja		Alati
	- Klik sistem za brzu montažu - Interlokacija na sve četiri strane sa šest tačaka povezivanja		- Neophodno je koristiti gumeni čekić za montažu - Nema potrebe za lepkovima, ekserima i dodatnim alatima
Višenamenska upotreba	- Kuhinje - Kupatila - Industrijski prostori - Komercijalni prostori - Zdravstveni objekti - Garaže - Terasa i balkoni - Palube - Obale bazena - Sportski tereni - Magacini		Primer primene podnog panela



SVE ZA POD doo

Bečejska 4 • 21000 Novi Sad • Serbia • +381 21 47 80 246 • office@svezapod.rs

PIB: 109958301 • MB: 21275085 • Šifra delatnosti: 4791 • Žiro račun: 265-2010310007123-29 kod Raiffeisen Bank ad

www.svezapod.rs

Ispitivanje tehničkih karakteristika - "PVC podni panel - puzzle"

Predmet ispitivanja	Standard	Rezultat ispitivanja (sr. vrednost)	
Određivanje dužine, širine i pravosti ploča	SRPS EN ISO 24341:2013	Dužina (mm)	510 (ukupna dužina); 490 (dužina bez uklapajućih elemenata)
		Širina (mm)	510 (ukupna širina); 490 (širina bez uklapajućih elemenata)
		Pravost (mm)	0,05
		Ukupna debljina (mm)	10,25
Određivanje gustine	SRPS EN ISO 1183-1, metoda A-metoda potapanja	Gustina (g/cm ³)	1,432
Određivanje tvrdoće utiskivanjem pomoću durometra (tvrdoća prema Šoru)	SRPS EN ISO 868:2015	Tvrdoća (°ShA)	40
Određivanje otpornosti PVC podnih obloga na uticaj hemikalija	SRPS EN ISO 26987:2013	Otpornost na hemikalije	Ocena "0" - Nema nikakvih promena na uzorcima PVC podne obloge nakon izlaganja hemikalijama ("Domestos" sredstvo za pranje podova, alkoholnosirće 9%, NaCl 50%), u toku 2h
Određivanje otpornosti prema klizanju	DIN 51130:2014	Korigovani srednji prihvaćeni ugao (°)	13,5
		Klasa otpornosti na klizanje	R10
Određivanje ponašanja materijala pri požaru, za uzorke podne obloge, dimenzije 500x500 mm, debljine: 10 mm postavljenih na negorivu podlogu	SRPS EN ISO 9239-1:2020 SRPS EN ISO 11925-2:2020 SRPS EN 13501-1:2019+A1	Ispunjavaju visoke standarde sigurnosti u pogledu zapaljivosti i reakcije na požar. Uzorci ne pokazuju održiv plamen, niti prelivanje materijala koje bi moglo izazvati dodatne rizike. Proizvod je klasifikovan kao <u>Bfl s1</u> , što ukazuje na nizak nivo zapaljivosti i minimalnu produkciju dima. Preporučuje se ugradnja isključivo na negorive podloge kako bi se osigurala optimalna performansa i sigurnost.	

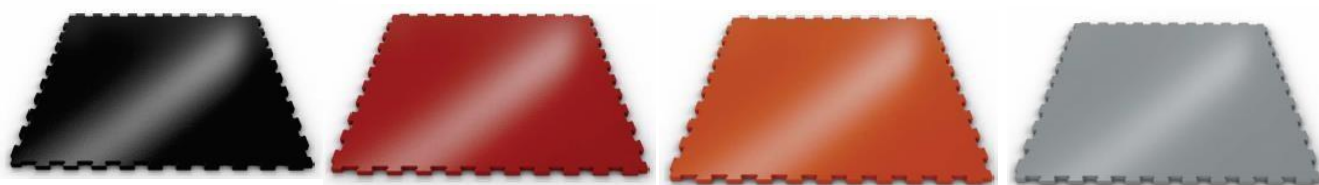

SVE ZA POD doo

Bečejska 4 • 21000 Novi Sad • Serbia • +381 21 47 80 246 • office@svezapod.rs

PIB: 109958301 • MB: 21275085 • Šifra delatnosti: 4791 • Žiro račun: 265-2010310007123-29 kod Raiffeisen Bank ad

www.svezapod.rs

Pozivanje na dokumentaciju	
Interna dokumentacija	
Tehnološka karta procesa	Oznaka dokumenta Z_PL01_35rev1
Eksterna dokumentacija	
Specifikacija materijala - TDS	<i>Informacije navedene u ovoj dokumentaciji pružene su od strane proizvođača relevantnih komponenti i materijala koji se koriste u proizvodnji. Ovi podaci su zasnovani na tehničkim specifikacijama i standardima koje su definisali proizvođači.</i>
Standardi i izveštaji o ispitivanju IMS instituta: Br. GAK 112/24.Pld Br. GFT-9369/24-DMP Br. DSM-015/24	

**SVE ZA POD doo**

Bečejska 4 • 21000 Novi Sad • Serbia • +381 21 47 80 246 • office@svezapod.rs

PIB: 109958301 • MB: 21275085 • Šifra delatnosti: 4791 • Žiro račun: 265-2010310007123-29 kod Raiffeisen Bank ad

www.svezapod.rs